32387

SINOFLEX MOSER ULTRA

dvousložkový plast nanášený za studena bílý provedení strukturální

Certifikát v pdf: 208/C5/2019/13.1 http://www.kataloghmot.cz/katalog/387 C.pdf

Katalogový list: KL 387.pdf http://www.kataloghmot.cz/katalog/387 KL.pdf

Technické vlastnosti	
Premixová balotina	obsažena

Podmínky pro aplikaci	
Výrobcem doporučená teplota vzduchu [°C]	5 – 35
Výrobcem doporučená relativní vlhkost vzduchu [%]	max. 80
Poměr mísení jednotlivých složek	98 : 2
Dávkování hmoty / barvy / základní složky [g.m^{-2}]	2500
Druh dodatečného posypu	Sovitec MB1A2T F (500-180 BCP)
Dávkování dodatečného posypu [g.m^{-2}]	350

Měření při pokládce na zkušebním úseku	
Doba vytvrzení / zasychání při teplotě vzduchu	14,5 °C 23 **min**
Tloušťka vytvrzeného plastu [µm]	2900

Pozn:

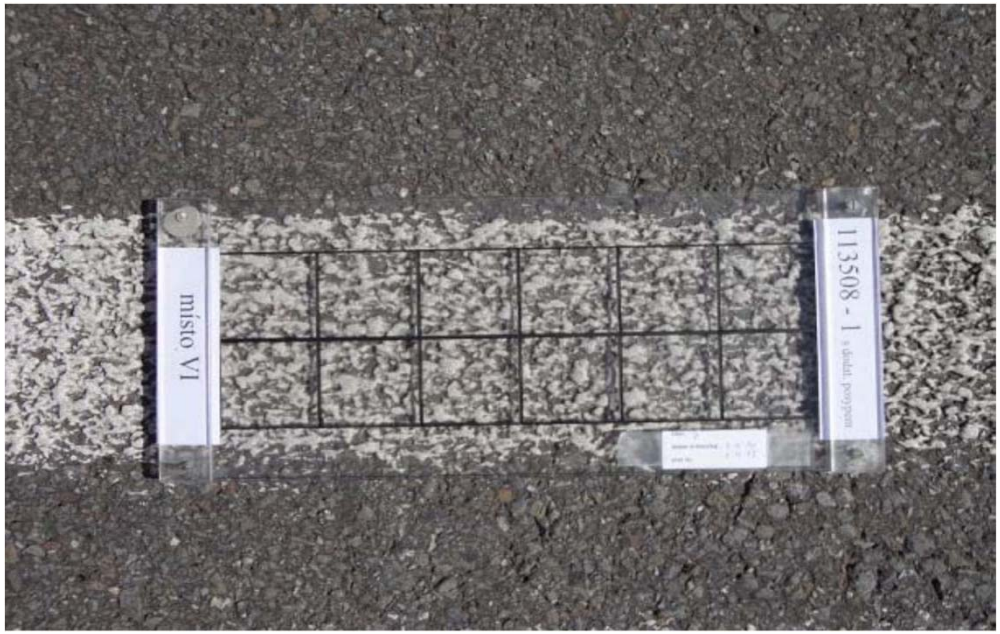

denní viditelnost QD (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

noční viditelnost za sucha R (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

noční viditelnost za vlhka RW (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)

místo měření	denní viditelnost		denní viditelnost		noční viditelnost		noční viditelnost		index
ULC	QD		β		R		RW		opotřebení
	12M	**třídy**	12M	**třídy**	12M	**třídy**	12M	**třídy**	12M
I	131	**Q 3**	0,3101	**B 2**	240	**R 4**	34	**RW 1**	1
II	131	**Q 3**	0,3102	**B 2**	243	**R 4**	26	**RW 1**	1
III	129	**Q 2**	0,3404	**B 2**	227	**R 4**	33	**RW 1**	1
IV	124	**Q 2**	0,3051	**B 2**	192	**R 3**	34	**RW 1**	1
V	129	**Q 2**	0,3078	**B 2**	261	**R 4**	26	**RW 1**	1
VI	131	**Q 3**	0,3063	**B 2**	179	**R 3**	27	**RW 1**	1
VII	140	**Q 3**	0,3257	**B 2**	271	**R 4**	26	**RW 1**	1

32387

SINOFLEX MOSER ULTRA

dvousložkový plast nanášený za studena bílý provedení strukturální

Certifikát v pdf: 208/C5/2019/13.1 http://www.kataloghmot.cz/katalog/387 C.pdf

Katalogový list: KL 387.pdf http://www.kataloghmot.cz/katalog/387 KL.pdf

denní viditelnost QD (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

noční viditelnost za sucha R (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

noční viditelnost za vlhka RW (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)

místo měření	denní viditelnost			denní viditelnost			noční viditelnost			noční viditelnost			index
	QD			β			R			RW			opotřebení
	NS	6M	12M	NS	6M	12M	NS	6M	12M	NS	6M	12M	12M
I	183	130	131	0,4379	0,3049	0,3101	433	340	240	68	48	34	1
II	176	126	131	0,4072	0,3036	0,3102	458	347	243	69	55	26	1
III	186	125	129	0,4419	0,3088	0,3404	488	325	227	81	43	33	1
IV	184	125	124	0,4409	0,3131	0,3051	417	300	192	64	53	34	1
V	186	134	129	0,4666	0,3122	0,3078	475	346	261	80	52	26	1
VI	181	128	131	0,4539	0,3123	0,3063	464	252	179	75	48	27	1
VII	186	128	140	0,4372	0,3079	0,3257	497	332	271	83	43	26	1

Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)

místo měření	denní viditelnost					denní viditelnost				noční viditelnost					index		
	QD					β				R					opotřebení		
	18M	24M	30M	36M	48M	18M	24M	30M	36M	18M	24M	30M	36M	48M	18M	24M	30M
I	124	128	133	129	165	0,3076	0,3049	0,3114	0,3091	209	190	162	147	140	1	1	1
II	125	133	131	131	141	0,3251	0,3030	0,3125	0,3176	214	185	161	151	147	1	1	1
III	116	135	133	131	137	0,3516	0,3242	0,3065	0,3579	173	169	156	128	124	1	1	1
IV	120	134	130	135	133	0,3087	0,3167	0,3120	0,3480	158	146	131	122	120	1	1	1
V	130	132	131	134	138	0,3199	0,3043	0,3140	0,3365	239	193	170	163	156	1	1	1
VI	129	136	133	135	145	0,3074	0,3057	0,3086	0,3341	159	138	127	115	113	1	1	1
VII	125	135	136	135	148	0,3097	0,3238	0,3108	0,3287	231	205	180	165	166	1	1	1