32451

Certifikát v pdf: 208/C5/2020/7.1 http://www.kataloghmot.cz/katalog/451 C.pdf

Katalogový list: KL 451.pdf http://www.kataloghmot.cz/katalog/451 KL.pdf

LIMBOPLAST D480

dvousložkový plast nanášený za studena bílý provedení strukturální

Technické vlastnosti	
Premixová balotina	obsažena

Podmínky pro aplikaci	
Výrobcem doporučená teplota povrchu [°C]	5 – 45
Výrobcem doporučená teplota vzduchu [°C]	min. 5
Výrobcem doporučená relativní vlhkost vzduchu [%]	max. 75
Poměr mísení jednotlivých složek	100 : 1
Dávkování hmoty / barvy / základní složky [g.m^{-2}]	2500
Druh dodatečného posypu	Swarcoflex 200-800 T18
Dávkování dodatečného posypu [g.m^{-2}]	450

Měření při pokládce na zkušebním úseku				
Doba vytvrzení / zasychání při teplotě vzduchu	26.5	°C	16	min
Tloušťka vytvrzeného plastu [µm]	2900			

Pozn:

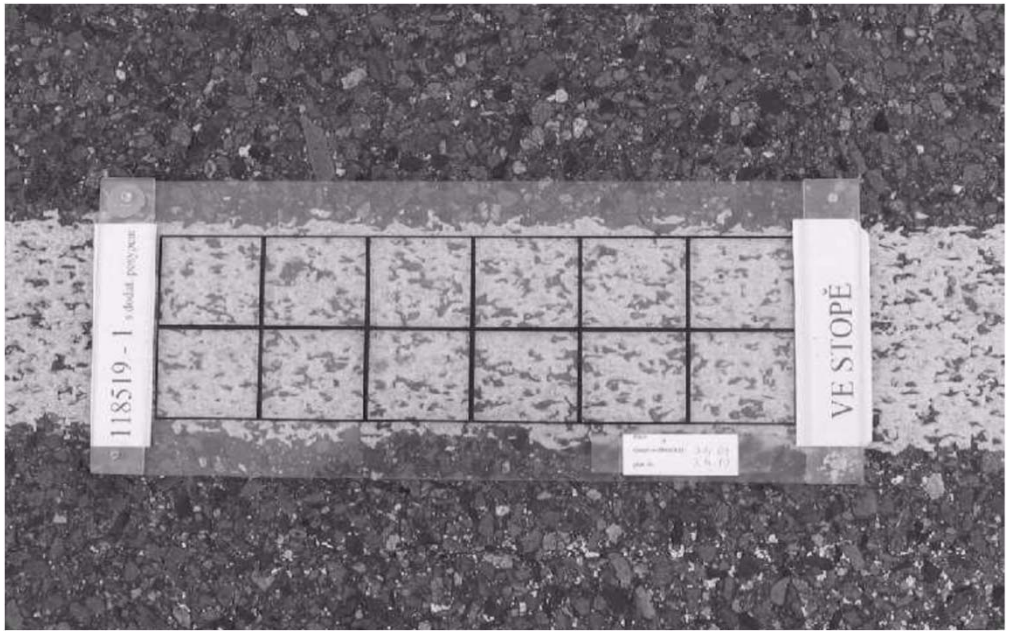

denní viditelnost QD (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

noční viditelnost za sucha R (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

noční viditelnost za vlhka RW (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)

místo měření	denní viditelnost		noční viditelnost		noční viditelnost		index
ULC	QD		R		RW		opotřebení
	12M	**třídy**	12M	**třídy**	12M	**třídy**	12M
Mimo stopu (M)	156	**Q 3**	330	**R 5**	56	**RW 3**	1
Ve stopě (S)	136	**Q 3**	362	**R 5**	51	**RW 3**	1

32451

Certifikát v pdf: 208/C5/2020/7.1 http://www.kataloghmot.cz/katalog/451 C.pdf

Katalogový list: KL 451.pdf http://www.kataloghmot.cz/katalog/451 KL.pdf

LIMBOPLAST D480

dvousložkový plast nanášený za studena bílý provedení strukturální

denní viditelnost QD (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

noční viditelnost za sucha R (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

noční viditelnost za vlhka RW (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)

místo měření	denní viditelnost			noční viditelnost			noční viditelnost			index
	QD			R			RW			opotřebení
	NS	6M	12M	NS	6M	12M	NS	6M	12M	12M
Mimo stopu (M)	216	131	156	513	403	330	103	57	56	1
Ve stopě (S)	213	126	136	499	375	362	88	50	51	1

Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)

místo měření	denní viditelnost		noční viditelnost		noční viditelnost		index	
	QD		R		RW		opotřebení	
	18M	24M	18M	24M	18M	24M	18M	24M
Mimo stopu (M)	132	156	310	329	52	53	1	1
Ve stopě (S)	130	155	301	299	38	34	1	1