11650

REMO 100-B

rozpouštědlová barva bílá

Certifikát v pdf: 208/C5/2024/1.1 http://www.kataloghmot.cz/katalog/650_C.pdf

Katalogový list: KL 650.pdf http://www.kataloghmot.cz/katalog/650_KL.pdf

Technické vlastnosti	
Měrná hmotnost [g.cm^{-3}]	1,6 ± 0,1
Obsah sušiny [%]	75,0 minimum
Výrobní konzistence / viskozita základní složky	110± 30 (pohárek φ = 4 mm) [s]
Ředidlo	RT
Premixová balotina	neobsažena

Podmínky pro aplikaci	
Výrobcem doporučená teplota povrchu [°C]	5 – 45
Výrobcem doporučená teplota vzduchu [°C]	5 – 35
Výrobcem doporučená relativní vlhkost vzduchu [%]	max. 80
Dávkování hmoty / barvy / základní složky [g.m^{-2}]	580
Druh dodatečného posypu	Echolux Super 3FT
Dávkování dodatečného posypu [g.m^{-2}]	300

Měření při pokládce na zkušebním úseku				
Doba vytvrzení / zasychání při teplotě vzduchu	27,5	°C	12	min
Tloušťka mokrého nástřiku [µm]	370			

Pozn:

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.

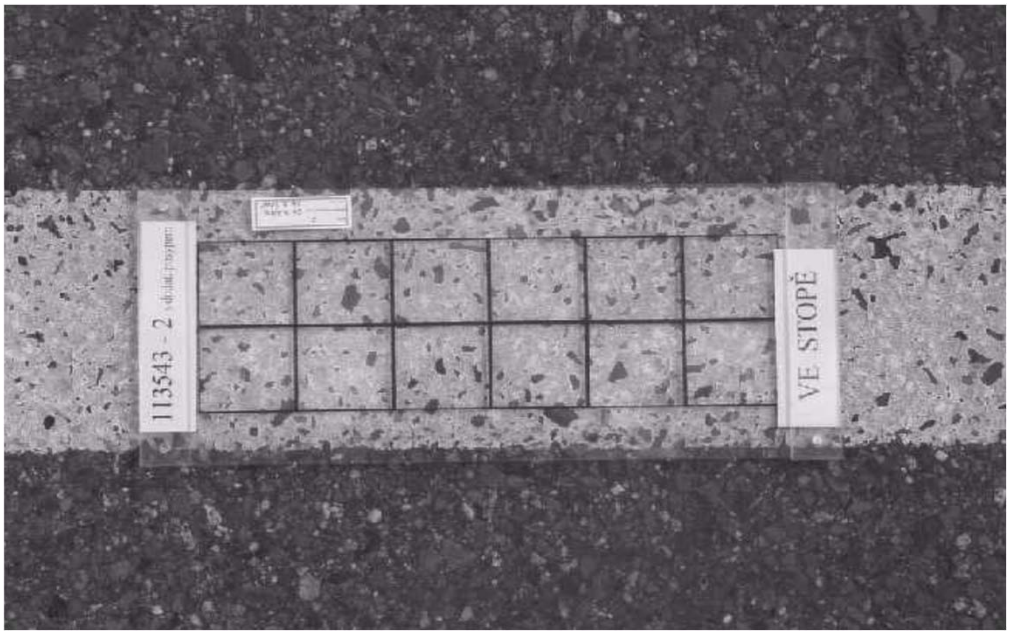

denní viditelnost QD (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

noční viditelnost za sucha R (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

noční viditelnost za vlhka RW (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)

místo měření	denní viditelnost				drsnost				noční viditelnost				index
	QD				SRT				R				opotřebení
	NS	6M	12M	**třídy**	NS	6M	12M	**třídy**	NS	6M	12M	**třídy**	12M
Mimo stopu (M)	203	142	178	**Q 4**	45	45	53	**S 2**	367	229	120	**R 2**	1
Ve stopě (S)	199	135	180	**Q 4**	45	45	53	**S 2**	365	213	121	**R 2**	1