


BRITELINE BLE MA typ II P5
folie barvy žluté

Technické vlastnosti		
Povrchová úprava	retroreflexní	
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota povrchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Noční teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Aplikace na povrch vozovky	použití „primeru“	
Měření při pokládce na zkušebním úseku		
Tloušťka folie	[mm]	1

vzhled značení po 1 měsíci

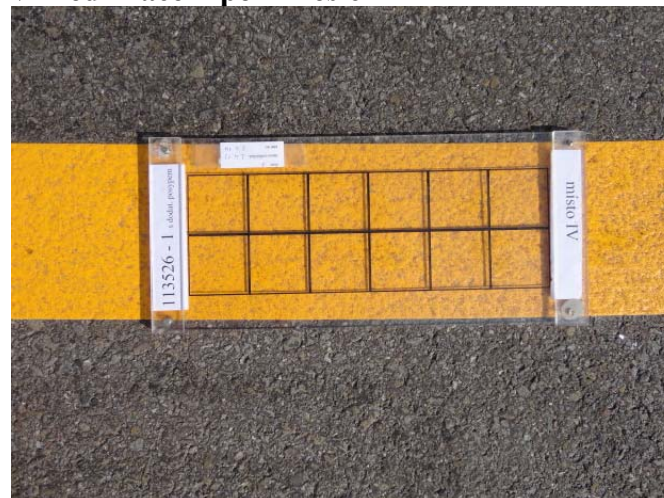

Výsledky měření na zkušebním úseku po 1 měsíci od pokládky a zařazení do tříd

místo měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	třídy	denní viditelnost β	třídy	drsnost SRT	třídy	noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹) za sucha	třídy	noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹) za vlhka	třídy	index opotřebení	třídy
I	172	Q 3	0,3886	B 2	46	S 1	338	R 5	28	RW 1	1	-
II	169	Q 3	0,3752	B 2	47	S 1	271	R 4	31	RW 1	1	-
III	173	Q 3	0,3755	B 2	46	S 1	238	R 4	29	RW 1	1	-
IV	175	Q 3	0,4000	B 3	46	S 1	431	R 5	33	RW 1	1	-
V	173	Q 3	0,3874	B 2	47	S 1	305	R 5	31	RW 1	1	-
VI	163	Q 3	0,3712	B 2	46	S 1	230	R 4	27	RW 1	1	-
VII	171	Q 3	0,3605	B 2	47	S 1	271	R 4	32	RW 1	1	-