


LIMBOROUTE K829
rozpuštědlová barva žlutá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,47 ± 0,04
Obsah sušiny	[%]	75
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)	[s]	25 - 35
Ředidlo		ředidlo pro HS
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	5 - 45
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 75
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	600
Druh dodatečného posypu		SolidPlus 50 Verkehrsgelb 100-800 T14 GG30
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	300
Měření při pokládce na zkušební úseku		
Floušťka mokrého nástřiku	[μ m]	400
Zasychání při teplotě vzduchu 15 °C	[min]	18

vzhled značení po 2 měsících

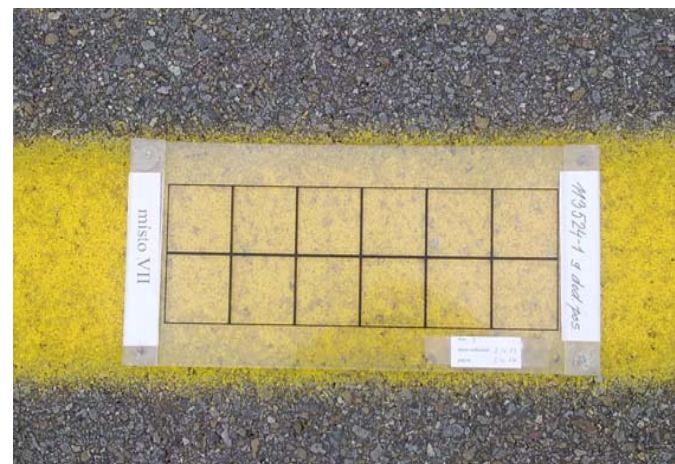

Výsledky měření na zkušební úseku po 2 měsících od pokládky a zařazení do tříd (čáry s dodatečným posypem)

místo měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	třídy	denní viditelnost β	třídy	drsnost SRT	třídy	noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	třídy	index opotřebení	třídy
I	142	Q 3	0,3249	B 2	45	S 1	228	R 4	1	-
II	143	Q 3	0,3204	B 2	45	S 1	187	R 3	1	-
III	139	Q 3	0,2954	B 1	45	S 1	191	R 3	1	-
IV	141	Q 3	0,3059	B 2	45	S 1	219	R 4	1	-
V	147	Q 3	0,3233	B 2	45	S 1	227	R 4	1	-
VI	149	Q 3	0,3210	B 2	45	S 1	177	R 3	1	-
VII	151	Q 3	0,3360	B 2	45	S 1	186	R 3	1	-